

Firma
Schraufstädter GmbH
Steinbruch und Transport
Leithaprodersdorferstraße 1
2485 Wimpassing/LeithaGumpoldskirchen, 28.06.2022
Labor Nr.: **4092/2022**
Sachbearbeiter: Waldhans

PRÜFBERICHT

Prüfungen gemäß EN 13242

Korngrößenverteilung

Unternehmen:	Schraufstädter GmbH
Werk:	Wimpassing
entnommene Proben:	BK 0/125 (Handelsbezeichnung 0/150)
Entnahmestelle:	Deponie, kegelförmige Aufschüttung
Probenahme am:	14.06.2022
von:	der MAPAG im Beisein von Herrn Kurt Schraufstädter
Probeneingang:	14.06.2022
Prüfzeitraum:	14.06.-24.06.2022

Die Proben wurden gemäß EN 932-1 entnommen und gemäß EN 932-2 geteilt.

Die Korngrößenverteilung und der Gehalt an Feinteilen wurden gemäß EN 933-1 mittels Nasssiebanalyse ermittelt.

Die Untersuchungsergebnisse sind auf den Beilagen 1 und 2 zusammengestellt.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 3 beigelegt.

Beurteilung

Die Korngrößenverteilungen des Korngemisches von G_A75 entsprechen bei der entnommenen und untersuchten Probe den Anforderungen der EN 13242.


Dipl.-HTL-Ing. Herbert Waldhans
ZeichnungsberechtigterVerteiler:
office@schraufstaedter.at4092/2022
Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 3 Beilagen.

Probenbezeichnung: **BK 0/125 (Handelsbezeichnung 0/150)**


Korngrößenverteilung:

Siebanalyse: (Siebdurchgang durch Quadratloch- bzw. Quadratmaschensieben)

G _{A75}		
[mm]	[M.-%]	[M.-%]
	Istwert	Sollwert
250	100	100,0
180	100	---
125	99	75-99
90	93	---
63	80	---
45	70	---
31,5	63	---
22,4	58	---
16	54	---
11,2	48	---
8	43	---
4	35	---
2	27	---
1	20	---
0,5	16	---
0,25	14	---
0,125	12	---
0,063	10,3	---


Sollwerte gemäß EN 13242

Probenbezeichnung: BK 0/125 (Handelsbezeichnung 0/150)

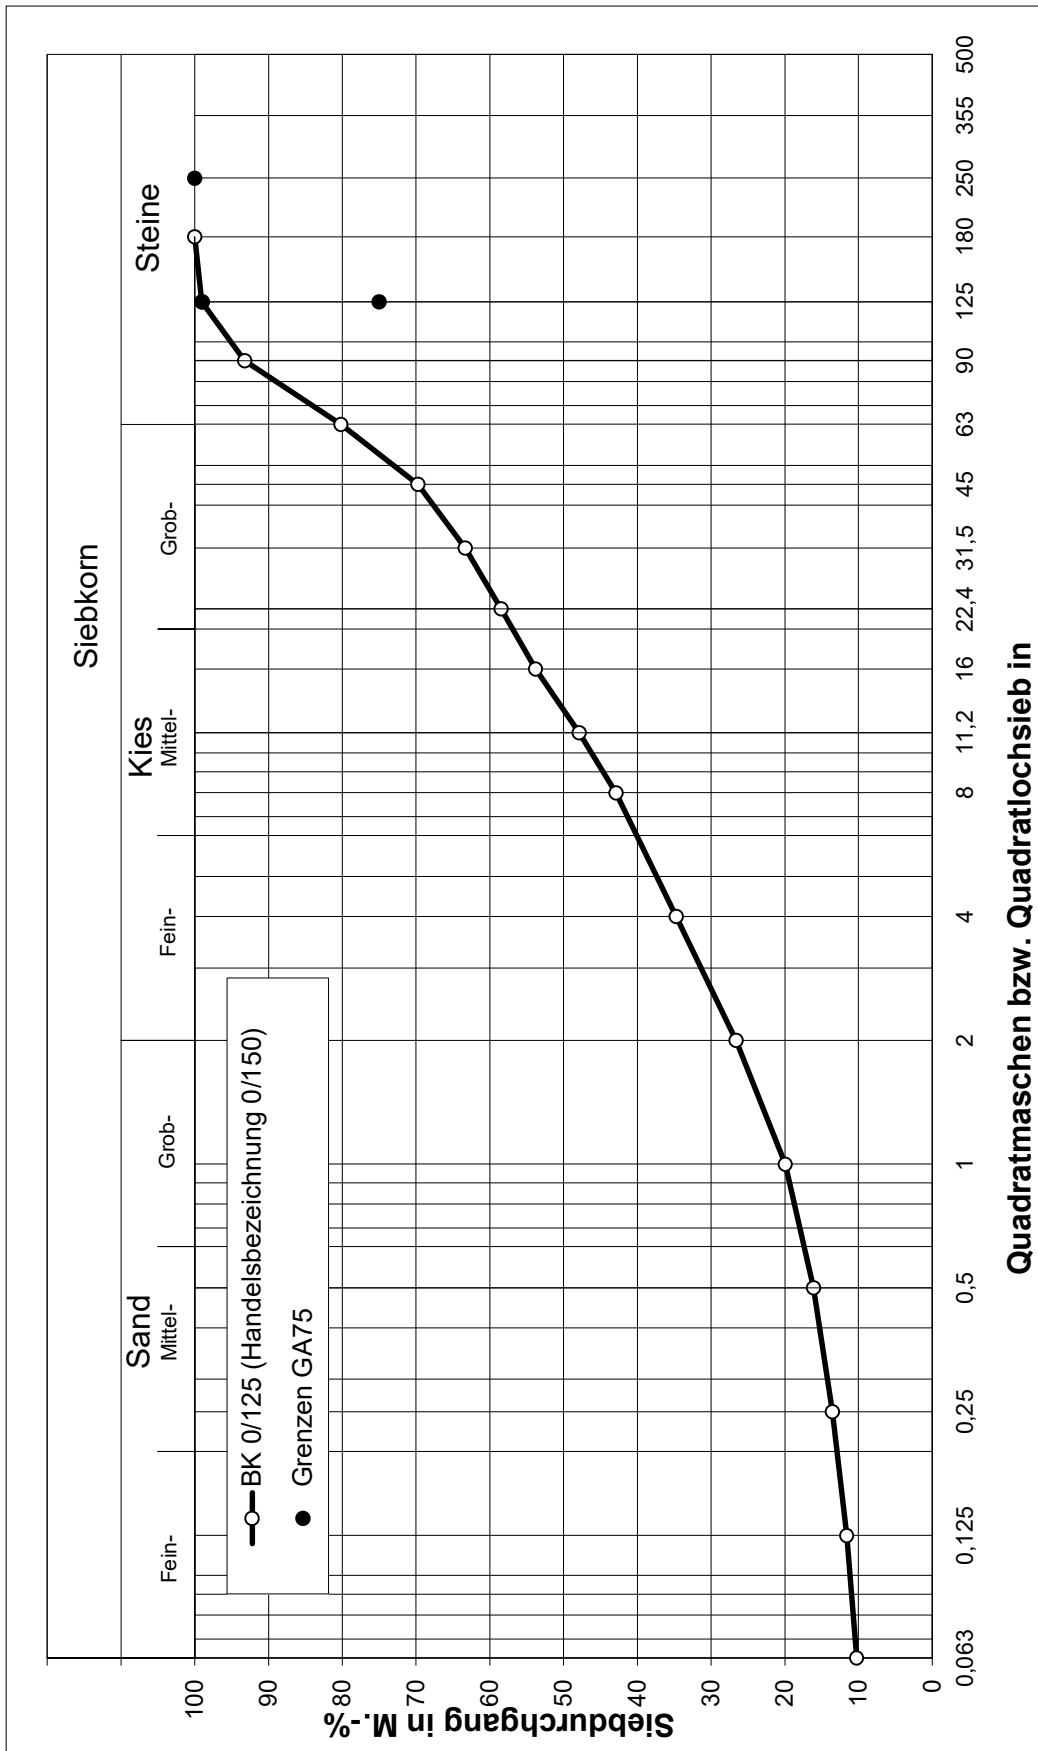

Quadratmaschen bzw. Quadratlochsieb in

	Schlämmkorn	Sand	Kies	Steine
[M.-%]	10,3	24,5	58,5	6,8

 www.schraufstaedter.at STEINBRUCH UND TRANSPORT	Prüfanweisung Probenahme Gemäß ÖNORM EN932-1	PA 01
		Seite 1 von 1

Labor MAPAG	
Probenahmebericht gemäß ÖNORM EN 932-1	
Probennummer	Probenehmer KADLICK (MAPAG)
Art der Probe	<input type="checkbox"/> Korngemisch / <input type="checkbox"/> Korngruppe / BK 125
Hersteller	SCHRAUFSTÄDTER <i>Handelsbezeichnung 0125</i>
Produktionsstätte	WIMPASSING
Datum und Uhrzeit der Probenahme	2022/06/24 08¹⁵ Uhr <input type="checkbox"/> Auftraggeber <input checked="" type="checkbox"/> Hersteller
Prüflos	Produktionszeitraum <input checked="" type="checkbox"/>
Lage der Entnahmestelle	<input checked="" type="checkbox"/> kegelförmige Aufschüttung <input type="checkbox"/> -Band <input type="checkbox"/>
Probenahmeverfahren	<input checked="" type="checkbox"/> mit Schaufel aus kegelförmiger Deponie <input type="checkbox"/> mit Rahmen vom ruhenden Band <input type="checkbox"/>
Sammelprobenmenge Einzelproben a ca. 200 kg
Probenteilung	<input type="checkbox"/> Riffelteiler <input type="checkbox"/> Viertelmethode <input checked="" type="checkbox"/>
Zu prüfende Eigenschaften	HC
Äußere Bedingungen	<input checked="" type="checkbox"/> 22°C <input type="checkbox"/> Regen <input checked="" type="checkbox"/> Sonne <input type="checkbox"/> Schneefall
Anwesende (Blockschrift)	KADLICK
Anmerkungen:	Kadlick

erstellt: 05/2004	geändert: 06/2007 Mag. W. Weineck <i>Wolfgang Weineck</i>	Freigabe: 08/2008 <i>Schrauf</i>	Ausgabe Rev. 03 Datum: 08/2008			
----------------------	--	---	--	--	--	--